



Система добровольной сертификации  
в строительстве в Российской Федерации

## «ФЦС-стройсертификация»

Включена в единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации  
за Рег. № РОСС RU.B1447.04ИГФ0 от 04.03.2016 г.

№ 000748

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ФЦС RU.B1447.ПР09.0244

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.06.2017 г. ПО 04.06.2020 г.

ПРОДУКЦИЯ: Бетонные смеси БСТ В45 П4 F<sub>2</sub>300 W16

код ОКПД 2  
23.63.10.000

НАЗНАЧЕНИЕ: Для изготовления бетонных и железобетонных конструкций

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»; ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

код ТН ВЭД  
3824 50

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Универсальные Технологии»

Адрес производства:  
111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 8, стр. 13

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: ООО «Универсальные Технологии»  
111675, г. Москва, ул. Татьяны Макаровой, д. 6, тел.: 8-499-721-86-08, 8-499-721-86-09

НА ОСНОВАНИИ: Протокола испытаний № 1268-8 от 05.06.2017 г. ИЦ «НИЛ Тест»,  
№ ФЦС RU.B1447.02ИЦ05 действителен до 30.12.2019

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Схема сертификации №3;  
- действие сертификата распространяется на бетонные смеси для дорожных и аэродромных покрытий.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: ОС «НИЛ Сертификация»,  
№ ФЦС RU.B1447.01ПР09 действителен до 30.12.2019,  
123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 4, тел./факс (495) 228-13-53; 228-13-51



РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА

Подпись

Гольденберг А.Л.  
Инициалы, Фамилия

ЭКСПЕРТ

Подпись

Колесников М.С.  
Инициалы, Фамилия

Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.45, стр.1, тел.(495) 133-01-57





Система "ФЦС-стройсертификация"

Испытательный центр «НИЛ Тест»

(наименование испытательного центра)

Свидетельство о признании компетентности

№ ФЦС RU.B1447.02ИЦ05

Действителен от «30» декабря 2016 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1268-8**

«05» июня 2017 г.

Наименование продукции: Бетонные смеси БСТ В45 П4 F2300 W16 Btb 4.4 G1

ОКПД 2 23.63.10.000

(код ОКДП, ОКП, и т.п.)

Производитель (поставщик) продукции: ООО «Универсальные Технологии»

111675, г. Москва, ул. Татьяны Макаровой, д. 6

(наименование, адрес)

Сведения об испытанных образцах: Смесь – 20 л, кубы 10 х – 15 шт., кубы 15х – 6 шт. балки 400х100х100 – шт, кубы 7,07х – 3 шт УТ-8

( количество, характеристика, маркировка изготовителя)

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории) УТ-8

Методика испытания: ГОСТ 10181-2014, ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 10060-2012;

ГОСТ 12730.5-84, прил. 4; ГОСТ 13087-81

(шифры НТД, наименования методик)

Дата испытания 21.04.17 – 05.06.17

Результаты сертификационных испытаний приведены в прилагаемых приложениях №1 \_\_\_\_\_ к протоколу 1268-8 от 02.06.17 г. на 3-х листах

Перечень испытательного оборудования и средств измерений:

*Климатическая камера СМ-55/50-250-СБ аттестат №284-3/30 от 01.03.2017 г.*

*Весы лабораторные электронные AND DL-3000 НПВ 3200 г. поверка №063-1/30 от 14.03.2017 г.*


*Пресс гидравлический лабораторный «MATEST» мод. C040P121 до 1500 кН поверка №050-1/30 от 14.03.2017 г.*

*Прибор для определения водонепроницаемости «АГАМА» сертификат о калибровке №206-2/30 от 14.03.2017 г.*

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Бетонные смеси БСТ В45 П4 F2300 W16 Btb 4.4 G1 соответствуют требованиям ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»; ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

Руководитель испытательного центра

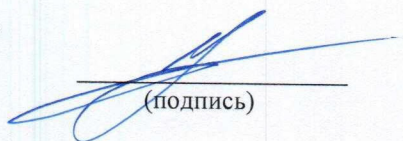

  
(подпись)

Гольденберг А.Л.  
(Фамилия И.О.)



**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**  
Бетонная смесь БСТ В45 П4 F2300 W16 Bтb 4.4 G1  
(наименование продукции)  
ООО «Универсальные Технологии»  
(наименование заявителя)  
ИЦ «НИЛ Тест»  
(наименование испытательного центра)

Дата изготовления продукции « 21 » апреля 2017 г.  
Дата проведения испытаний « 21 » апреля 2017 г. - « 05 » июня 2017 г.  
Номер партии 1268-8  
Маркировка образца (пробы) УТ-8

| №№<br>п/п | Измеряемый<br>показатель<br>испытываемой<br>продукции | Ед.<br>изм. | Требования к испытываемой<br>продукции                                           |                                        | Наименовани<br>е<br>нормативной<br>документации<br>на испытание<br>(раздел,<br>пункт)    | Результаты испытаний (значение<br>показателя) | Соответствует<br>(не<br>соответствует) |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|           |                                                       |             | наименование<br>нормативно-<br>технической<br>документации<br>(раздел,<br>пункт) | нормативное<br>значение<br>показателей |                                                                                          |                                               |                                        |
| 1         | 2                                                     | 3           | 4                                                                                | 5                                      | 6                                                                                        | 7                                             | 8                                      |
| 1         | Прочность, В 45                                       | МПа         | ГОСТ 7473-2010, п.5.1.2<br>ГОСТ 26633-2015                                       | ≥ 58,7                                 | ГОСТ<br>Испытательный центр<br>"НИЛ Тест" 10180-2012<br>ООО "НИЛ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | 62,3 63,2<br>ср. 63,3                         | соответствует                          |



[illegible]

прил. 4  
Испытательный Центр  
"НИЛ Тест"

ООО НИЛ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"



|   |                                                  |                     |                             |               |                     |                                             |                                             |               |
|---|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 5 | Удобукладываемость,<br>осадка конуса<br>П 4      | см                  | ГОСТ 7473-<br>2010, п.5.1.3 | 16-20         | ГОСТ<br>10181-2014  | 19<br><br><b>ср. 19,5</b>                   | 20<br><br><b>ср. 19,5</b>                   | соответствует |
| 6 | Истираемость, G1                                 | г/см <sup>2</sup>   | ГОСТ 26633-<br>2015 п.4.3.1 | не более 0,7  | ГОСТ 13087-<br>81   | 0,64; 0,62; 0,62<br><b>ср.знач. - 0,626</b> | 0,64; 0,62; 0,62<br><b>ср.знач. - 0,626</b> | соответствует |
| 7 | Прочности на<br>растяжение при изгибе<br>Вtb 4,4 | Кгс/см <sup>2</sup> | ГОСТ 26633-<br>2015 п.4.3.1 | не менее 57,6 | ГОСТ 10180-<br>2012 | 59,5; 58,4; 59,2<br><b>ср.знач. - 59,1</b>  | 59,5; 58,4; 59,2<br><b>ср.знач. - 59,1</b>  | соответствует |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Бетонная смесь БСТ В45 П4 F2300 W16 Вtb 4.4 G1 соответствует требованиям ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»; ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» исполнительный центр

Заместитель руководителя лаборатории

Щербаков И.С.

«НИЛ Тест»  
ООО НИЛ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»